
Наливные и монолитные полы

Бесшовные полимерные, самонивелирующиеся и монолитные покрытия.

Источник: СП 1.03.01-2019, п. 10.8, 10.12

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ
Ровность: ПВА-покрытия	2
Ровность: полиминеральные покрытия	4
Ровность: асфальтобетон	6
Ровность: цементно-бетонное монолитное покрытие	4
Толщина наливного слоя, не менее	3
Грунтовка, не тоньше	0,1

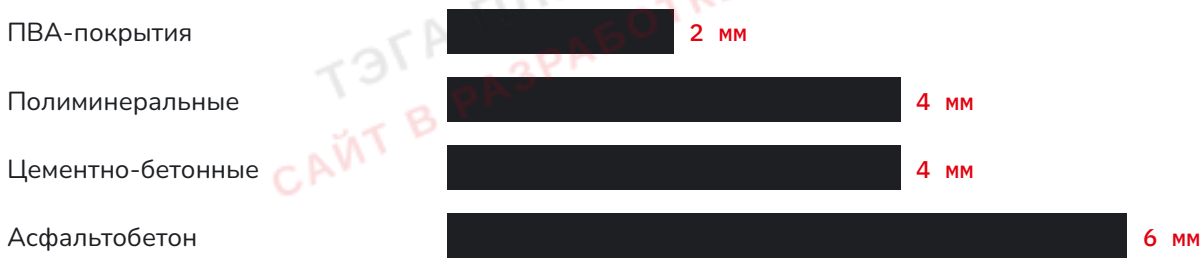

Условия приёмки и требования

- Влажность основания 4–6 %. Укладка при температуре основания 5–25 °С и относительной влажности воздуха около 60 % (п. 10.12.4, 10.12.5).
- Защищать слой от жары, прямого солнца и сквозняков (п. 10.12.7).
- Покрытие сцеплено со всем основанием, без трещин, бугорков и наплывов (п. 10.12.9).
- Монолитные покрытия: бетон не ниже С12/15, раствор не ниже М200, воду на месте укладки не добавляют (п. 10.8.2, 10.8.3).

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.